

Ocelové lano


8x25F podle ČSN EN 12385

Součinitel min.únosnosti:

Součinitel jmenovité délkové hmotnosti:

Součinitel jmenovité kovové plochy průřezu:

	FC	IWRC
Součinitel min.únosnosti:	0,293	0,356
Součinitel jmenovité délkové hmotnosti:	0,340	0,407
Součinitel jmenovité kovové plochy průřezu:	0,349	0,457

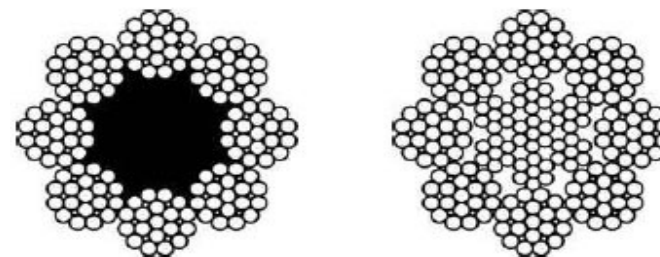

Konstrukce lana 1+9+9

Nominální průměr		Jmenovitá délková hmotnost		Jmenovitá kovová plocha průřezu		Minimální pevnost v tahu N/mm ²			
d	Tolerance průměru	FC	IWRC	FC	IWRC	1170		1960	
mm	%	kg/m		mm ²		FC	IWRC	FC	IWRC
12	+5/0	0,490	0,586	50,26	65,81	74,68	90,74	82,70	100,48
14		0,666	0,798	68,40	89,57	101,65	123,50	112,56	136,76
16		0,870	1,042	89,34	116,99	132,76	161,31	147,02	178,63
18		1,102	1,319	113,08	148,07	168,03	204,16	186,07	226,07
20		1,360	1,628	139,60	182,80	207,44	252,05	229,71	279,10
22		1,646	1,970	168,92	221,19	251,01	304,98	277,95	337,72
24		1,958	2,344	201,02	263,23	298,72	362,95	330,79	401,91
26		2,298	2,751	235,92	308,93	350,58	425,96	388,21	471,69
28		2,666	3,191	273,62	358,29	406,59	494,01	450,24	547,04
30		3,060	3,663	314,10	411,30	466,75	567,11	516,85	627,98

FC - textilní duše

IWRC - ocelová duše (duší lana je samostatné lano)



ELIS spol. s r.o., Nábř. E.Beneše 24, Přerov 751 62

tel: +420 581 702 590-2

www. ocelovalana.cz

fax: +420 581 702 593

info@ocelovalana.cz